

ICS 47.020.05  
U 26  
备案号:1417—1998



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 608—1998

---

## 船用格栅

Marine grille

1998-03-20发布

1998-08-01实施

中国船舶工业总公司 发布

## 前　　言

本标准是对 CB 608—67 《机炉舱格栅》的修订,名称改为船用格栅,本次修订主要内容:

1. 结构采用国内外广泛使用的钢格板格栅以及塑钢格栅两种;
2. 型式按材质分为 AG、AB、BG、BF 四种;
3. 格栅的规格系列修改为 36 个。

本标准从实施之日起,代替 CB 608—67。

本标准由全国船舶舾装标准化技术委员会提出。

本标准由江南造船(集团)有限责任公司归口。

本标准起草单位:江南造船(集团)有限责任公司、广州美罗钢格板有限公司、苏州市木易船舶设备有限公司、船舶总公司六〇一院。

本标准主要起草人:丁玉叶、穆树江、杨志岗、孙兆平、杨安礼。

# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 608—1998  
分类号:U 26

## 船用格栅

Marine grille

代替 CB 608—67

### 1 范围

本标准规定了船用格栅(以下简称格栅)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于船舶机炉舱通道、甲板通道、平台等处格栅的设计、生产和验收。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所用标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

YB 4001—91 压焊钢格栅板

GB/T 1447—1983 玻璃纤维增强塑料 拉伸性能试验方法

GB/T 1449—1983 玻璃纤维增强塑料 弯曲性能试验方法

GB/T 1463—1988 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法

GB/T 2577—1989 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T 3854—1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法

GB/T 8924—1988 玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法

### 3 分类

3.1 格栅的型式、规格及适用部位见表 1。

表 1 格栅的型式、规格及适用部位

mm

型式代号	名 称	规 格 $L \times B$	适用部位
AG	碳素钢钢格板格栅	500×1000、600×1000、 700×1000、800×1000	机炉舱通道、甲板通道、 平台
AB	不锈钢钢格板格栅		
BG	工字塑钢格栅	500×1000、600×1000、 690×1000、780×1000	非防火区
BF	方格塑钢格栅		

3.2 AG、AB 格栅结构型式及主要尺寸见表 2 和图 1。


表 2 AG、AB 格栅主要尺寸

mm

承载扁钢尺寸 $h \times t$	格栅宽度 $B$	格栅长度 $L$			
		500	600	700	800
		重量 kg			
32×3	1000	13.99	16.23	18.47	20.71
		17.07	19.80	22.52	25.25
		31.12	36.59	41.88	47.27

注

1  $L$ 、 $B$  尺寸也可根据设计需要选定。  
2 表中重量不包括镀层重量。

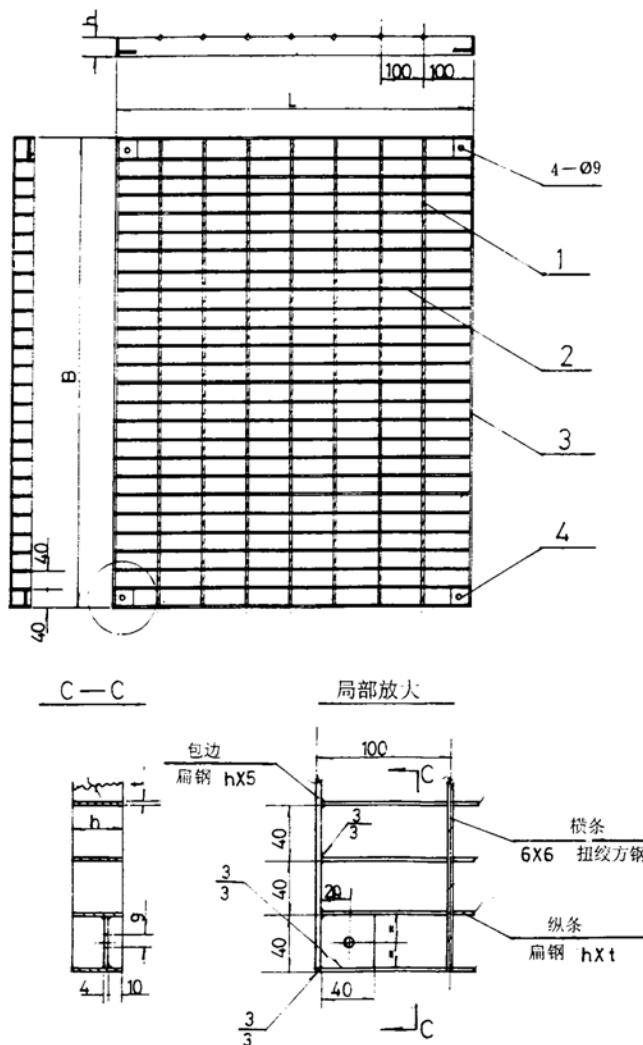

1—横条；2—纵条；3—包边；4—固定板

图 1 AG、AB 格栅结构型式


3.3 BG 格栅结构型式及主要尺寸见表 3 和图 2。

表 3 BG 格栅主要尺寸

mm

承载工字塑钢尺寸 $b \times h$	工字塑钢间距 $s$	格栅宽度 $B$	格栅长度 $L$			
			500	600	700	800
			重量 kg			
15×38	30	1000	7.00	8.20	9.20	10.50
20×25	25		5.90	6.90	7.80	8.80

注:  $B$ 、 $L$  尺寸也可根据需要选定。

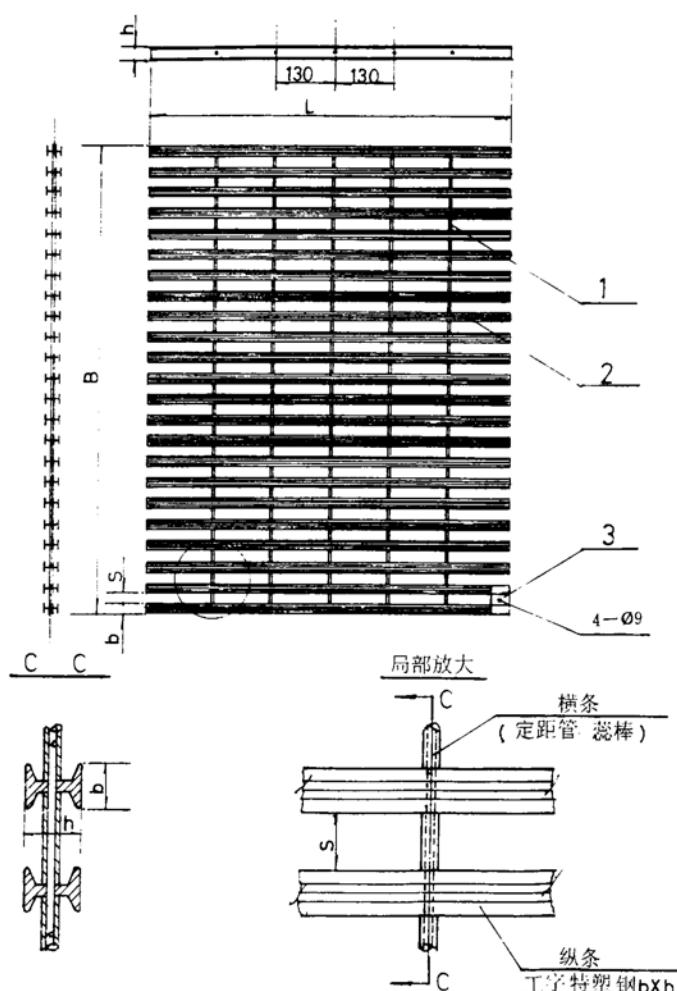

1—横条; 2—纵条; 3—固定板

图 2 BG 格栅结构型式


3.4 BF 格栅结构型式及主要尺寸见表 4 和图 3。

表 4 BF 格栅主要尺寸

mm

承载方格塑钢尺寸 $h \times t$	格栅宽度 $B$	格栅长度 $L$			
		500	600	700	800
		重量 kg			
40×6	1000	5.5	6.6	7.7	8.8


注:  $B, L$  尺寸也可根据需要选定。

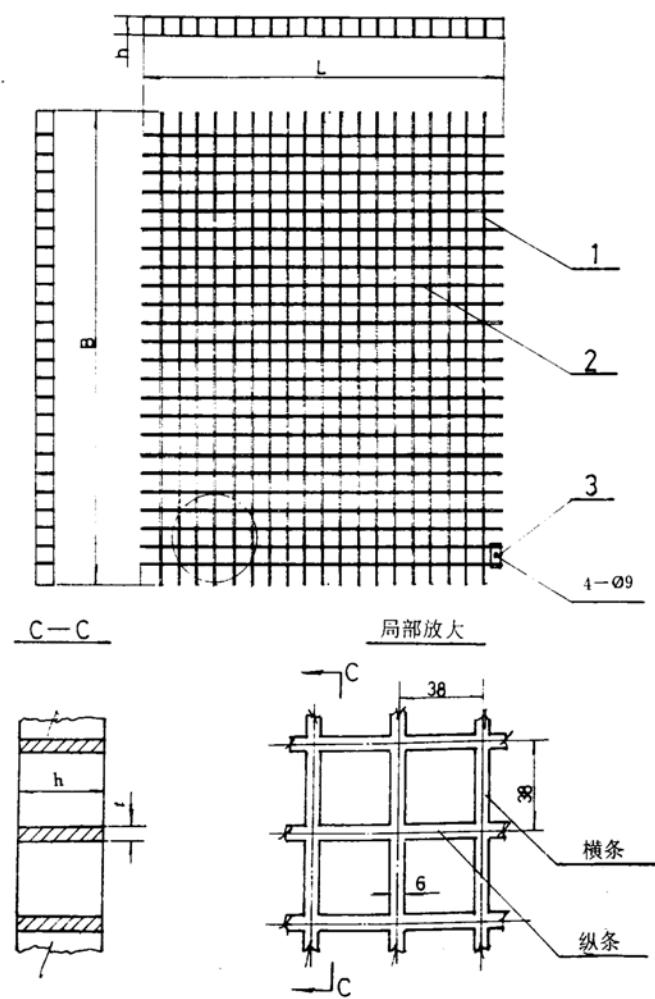

1—横条; 2—纵条; 3—固定板

图 3 BF 格栅结构型式

3.5 BG、BF 格栅固定板见图 4。

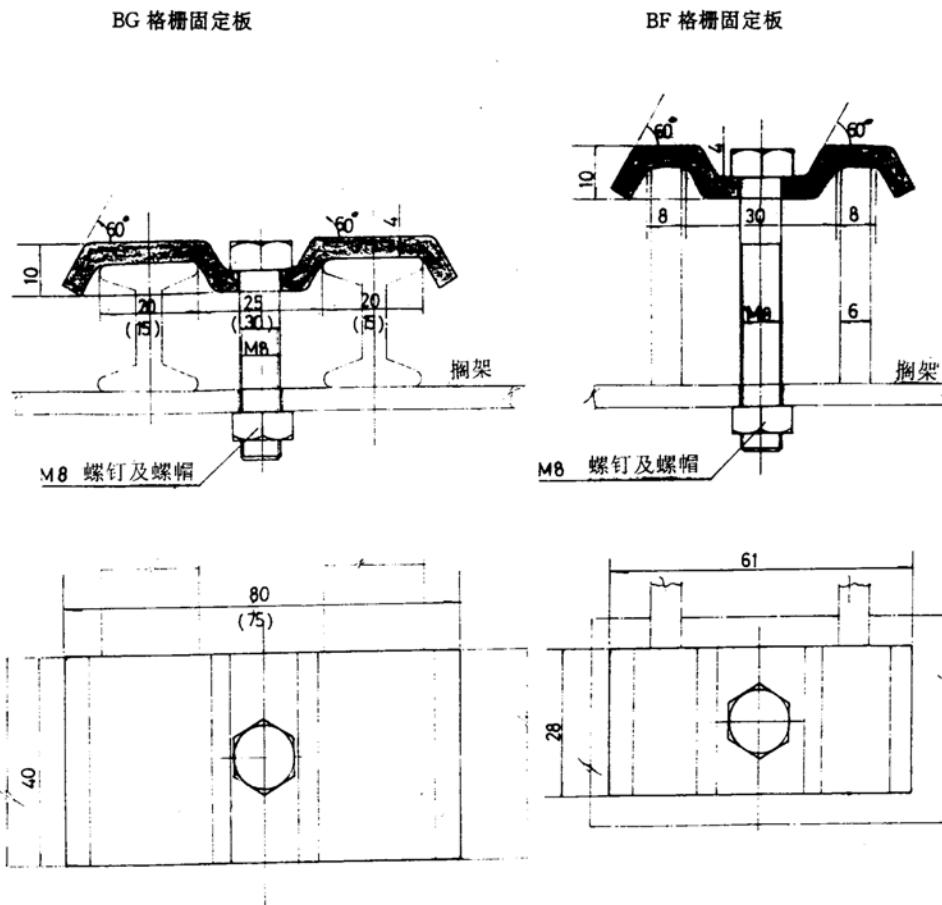

注：括号内尺寸为工字塑钢  $15 \times 38$  用。

图 4 BG、BF 格栅固定板

### 3.6 标记示例

承载扁钢尺寸为  $40 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$  长度为  $700 \text{ mm}$ 、宽度为  $1000 \text{ mm}$  的 AG 型格栅标志为：

格栅 AG $40 \times 3-700 \times 1000$  CB/T 608—1998

承载工字塑钢尺寸为  $20 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$  长度为  $800 \text{ mm}$ 、宽度为  $1000 \text{ mm}$  的 BG 型格栅标志为：

格栅 BG $20 \times 25-800 \times 1000$  CB/T 608—1998

承载方格塑钢尺寸为  $40 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$  长度为  $500 \text{ mm}$ 、宽度为  $1000 \text{ mm}$  的 BF 型格栅标志为：

格栅 BF $40 \times 6-500 \times 1000$  CB/T 608—1998

## 4 要求

### 4.1 材料

格栅主要零件的材料按表 5 规定。

表 5 主要零件材料

零件名称		材 料		
		名 称	牌 号	标 准 号
钢格板格栅	纵条	碳素结构钢	Q235-A	GB/T 700—1988
	横条	不锈钢	1Cr18Ni9Ti	GB/T 1220—1992
	包边			
	固定板			
塑钢格栅	纵条	纤维增强塑料	FRP	GB/T 8237—1987
	横条			
	固定板	碳素结构钢	Q235-A	GB/T 700—1988

#### 4.2 钢格板格栅

- 4.2.1 格栅外形尺寸允许偏差,应符合 YB 4001—91 中 5.1~5.8 的要求。  
 4.2.2 格栅手工焊接时,用双面 3 mm 焊脚,端部包角焊,不应有漏焊、虚焊和咬肉现象。  
 4.2.3 格栅装焊后,应校正平直。  
 4.2.4 格栅制完成后,表面应光洁,无锐边、毛刺及飞溅。  
 4.2.5 格栅的制造及表面处理要求,应符合 YB 4001—91 中 6.2 的要求。  
 4.2.6 格栅的安全载荷,应符合 YB 4001—91 中附录 B3 的要求。

#### 4.3 BG、BF 塑钢格栅

- 4.3.1 塑钢技术性能见表 6。

表 6 塑钢技术性能

树脂含量 %	固化度 %	密度 g/cm <sup>3</sup>	巴氏硬度	拉伸强度 MPa	弯曲强度 MPa	氧指数 %
30~40	≥85	1.9	≥40	≥400	≥500	≥33

- 4.3.2 格栅制造允许偏差,长度、宽度为±3 mm,对角线为 3 mm。平面度不大于 3 mm。  
 4.3.3 BG 型格栅手工组装时,胶粘剂涂刷应均匀,无胶溢出,外观整洁。  
 4.3.4 格栅制完成后,应无毛刺、夹层和裂缝等缺陷。  
 4.3.5 格栅色泽应均匀。  
 4.3.6 格栅的安全载荷为 300 kg,挠度为 2 mm 以下。

### 5 试验方法

#### 5.1 外观质量检查

用肉眼观察。结果应符合 4.2.4 和 4.3.3~4.3.5 的要求。

#### 5.2 外形尺寸检查

用直尺测量。结果应符合 4.2.1 和 4.3.2 的要求。

#### 5.3 焊接质量检查

用肉眼观察检查。结果应符合 4.2.2 的要求。

#### 5.4 承载试验

钢格栅载荷试验按机械产品外压强度试验方法进行。结果应符合 4.2.6 的要求。

塑钢格栅载荷试验按机械产品外压强度试验方法进行。结果应符合 4.3.6 的要求。

#### 5.5 树脂含量试验

塑钢纵条和横条树脂含量试验方法应按 GB/T 2577 的规定进行。结果应符合表 6 要求。

#### 5.6 密度试验

塑钢纵条和横条密度试验方法应按 GB/T 1463 的规定进行。结果应符合表 6 要求。

#### 5.7 硬度试验

塑钢巴氏硬度试验方法按 GB/T 3854 的规定进行。结果应符合表 6 要求。

#### 5.8 拉伸强度试验

塑钢拉伸强度试验方法按 GB/T 1447 的规定进行。结果应符合表 6 要求。

#### 5.9 弯曲强度试验

塑钢弯曲强度试验方法按 GB/T 1449 的规定进行。结果应符合表 6 要求。

#### 5.10 氧指数测试

塑钢纵条和横条氧指数试验方法按 GB/T 8924 的规定进行。结果应符合表 6 要求。

### 6 检验规则

#### 6.1 检验分类

格栅的检验分为型式检验和出厂检验。

#### 6.2 型式检验

- a) 新产品投产前;
- b) 停产后复产;
- c) 正常生产时,钢格栅每隔六个月进行一次,塑钢格栅每隔三个月进行一次;
- d) 改变材料和工艺等。

##### 6.2.1 检验项目

型式检验的检验项目见表 7。

##### 6.2.2 样品数量

每次任送一种规格中的一件。

##### 6.2.3 判定规则

检验项目全部符合要求,判型式检验合格。

#### 6.3 出厂检验

##### 6.3.1 检验项目

出厂检验的检验项目见表 7。

##### 6.3.2 组批规则

在相同材料、工艺、设备等条件下每一班次的产品为一个批。

##### 6.3.3 抽样方案

每一个生产批,随机抽取一件。

##### 6.3.4 判定规则与复验规则

###### 6.3.4.1 判定规则

检验项目全部符合要求,判出厂检验合格。

###### 6.3.4.2 复检规则

初检有一项不合格,应进行重新加倍抽样复检,若仍不合格,则被判为不合格,并加以标识。

表 7 检验项目表

序号	检验项目	要求章条号	试验方法章条号	型式检验	出厂检验
1	外观质量	钢格栅 4.2.4	5.1	√	√
		塑钢 4.3.3~4.3.5			
2	外型尺寸	钢格栅 4.2.1	5.2	√	√
		塑钢 4.3.2			
3	焊接质量	4.2.2	5.3	√	√
4	承载试验	钢格栅 4.2.5	5.4	√	√
		塑钢 4.3.6			
5	树脂含量	4.3.1	5.5	√	—
6	密度	4.3.1	5.6	√	—
7	巴氏硬度	4.3.1	5.7	√	—
8	拉伸强度	4.3.1	5.8	√	—
9	弯曲强度	4.3.1	5.9	√	—
10	氧指数	4.3.1	5.10	√	—

## 7 标志

检验合格的产品,应标志下列内容:

- a) 制造厂名称及标志;
- b) 产品型号和标准号;
- c) 生产日期或批号;
- d) 检验合格印记。

## 8 包装和运输

8.1 产品出厂时,应进行包装。包装可用草包捆扎或框架木箱。

8.2 产品包装箱内应附有产品检验合格证书。

8.3 包装好的格栅可以任何方式运输,但应采取必要的防雨措施。